

بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک
و فوتونیک ایران و چهاردهمین
کنفرانس مهندسی و فناوری
فوتونیک ایران،
دانشگاه شهید چمران اهواز،
خوزستان، ایران.

۱۴-۱۲ بهمن ۱۴۰۰



بررسی تأثیر زمان واکنش گرمایی بر پاسخ اپتیکی غیرخطی دی سولفید وانادیوم مرضیه پریشانی^۱، مرضیه نادافان^۲، رسول ملک فر^{۱*}

^۱تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک

^۲تهران، لویزان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک

malekfar@modares.ac.ir

چکیده - در این پژوهش ساختارهای گل شکل دی سولفید وانادیوم به روش گرمایی و با تغییر زمان سنتز تهیه کردیم. مشخصه یابی میکروسکوپی این ساختارها با استفاده از مشخصه یابی پراش اشعه ایکس، طیف سنجی انتقال فوری مادون قرمز و تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی بررسی گردید. بررسی مشخصه های اپتیکی غیرخطی نمونه ها به روش جاروب Z انجام شد و نشان داد که ابعاد صفحه ای تأثیر چشمگیری بر پاسخ های اپتیکی غیر خطی دارد و ویژگی های بالقوه این ساختار را در کاربردهای اپتیکی و فوتونیک نشان می دهد.

کلید واژه- جاروب Z، خودکانونی، دی سولفید وانادیوم، گرمایی

Investigation of the effect of hydrothermal reaction time on the nonlinear optical properties of vanadium disulfide

Marziyeh Parishani¹, Marzieh Nadafan², Rasoul Malekfar^{1*}

¹تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک

Basic Sciences, Department of Physics

²تهران، لویزان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک

Department of Physics

malekfar@modares.ac.ir

Abstract- In this study, we prepared vanadium disulfide flower-like structures by hydrothermal method by changing the synthesis time. Microscopic characterization of these structures was investigated using X-ray diffraction characterization, Fourier transmission infrared spectroscopy and field emission electron microscopy images. The nonlinear optical characteristics of the samples were investigated by the Z-scan method and showed that the lateral sheet dimensions have a significant effect on nonlinear optical responses and show the potential properties of this structure in optical and photonic applications.

Keywords: Vanadium disulfide, Hydrothermal, Z-scan, Self-focusing.

مقدمه

کشف گرافن در سال ۲۰۰۴ نقطه آغازی برای تحقیق و مطالعه مواد دوبعدی بود. خواص منحصر به فردی که از محدودیت سیستم کربنی در دوبعد ناشی می شود دارای پتانسیلی برای ایجاد تغییرات اساسی و نوآوری در صنعت است. مواد دوبعدی دسته بندی وسیعی را شامل می شود که می توان به موارد زیر اشاره کرد: کلکوژناید های فلزات واسطه (TMD)، بورون نیتريد شش وجهی (hBN) [۱].

دو فاز ساختاری رایج برای دی کلکوژن های فلزات واسطه با منشورهای سه گوش (۲H) یا هندسه هشت وجهی اتم های فلزی (۱T) می باشند و ساختار دیگری که کمتر دیده می شود رومبوهدرال یا دارای وجوه لوزی (۳R) می باشد. این فازها مربوط به نوع قرارگیری سه صفحه اتمی یعنی کلکوژن-فلز-کلکوژن (X-M-X) می باشد که لایه های منفرد این مواد را تشکیل می دهند و عددی که در کنار آنها قرار گرفته است تعداد ساندویچ های X-M-X را در هر سلول واحد در جهت محور بلوری C نشان می دهد [۲،۳].


در این پژوهش ساختارهای گل شکل دی سولفید وانادیوم به روش گرمایی تهیه شدند و مشخصه یابی میکروسکوپی آن به روش های متداول بررسی شد. به روش جاروب Z مشخصه یابی خواص اپتیکی غیرخطی آن انجام شد.

روش تهیه

برای انجام این سنتز، در ابتدا مقدار مناسبی از پودر سفیدرنگ آمونیوم مونووانادات را در محلولی شامل آب دیونیزه و محلول آمونیا حل می کنیم. پس از به دست آوردن یک محلول شفاف، مقداری پودر تیواستامید به تدریج اضافه می کنیم. پس از حل کامل مواد اولیه، محلول یکنواخت سیاه رنگی حاصل می شود. این محلول را به ظرف تفلون اتوکلاو استیل منتقل می کنیم و به طور کامل و محکم می بندیم. ظرف اتوکلاو را به منظور حرارت دهی به


کوره منتقل می کنیم. برنامه حرارت دهی در کوره به صورتی می باشد در دمای 180°C به مدت ۲۴ ساعت باقی بماند. پس از آن سرد شدن تا دمای اتاق به تدریج انجام می شود. برای بررسی تأثیر زمان انجام واکنش بر پاسخ ها و پارامترهای مورد نظر، این سنتز را برای زمان ۱۲ ساعت تکرار کردیم. در مرحله بعد برای جداسازی رسوب به دست آمده و شستشو را انجام می دهیم. به منظور خشک کردن و به دست آوردن پودر نهایی ماده مورد نظر، رسوب به دست آمده را در آون خلأ در دمای 80°C قرار می دهیم.

مشخصه یابی ها و تحلیل

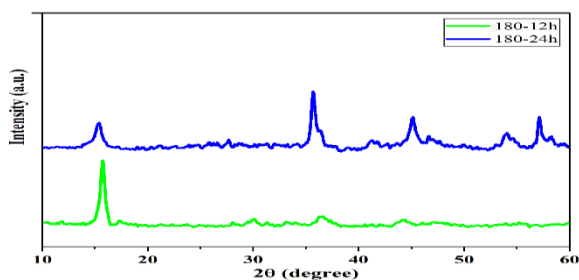


شکل ۱: الگوی پراش اشعه ایکس نمونه ها

در شکل ۱ الگوی پراش اشعه ایکس نمونه های سنتز شده در زمان های واکنشی مختلف آورده شده است. پیک های اصلی نمونه مطابق با کارت مرجع الگوی پراش اشعه ایکس به شماره ۱۶۴۰-۸۹ می باشد و در زاویه های 2θ برابر با $15/41$ ، $35/71$ ، $45/15$ ، $47/05$ و $57/2$ که به ترتیب متناسب با صفحات بلوری (۰۰۱)، (۰۱۱)، (۰۱۲)، (۰۰۳) و (۱۱۰) می باشد قرار گرفته است. با مقایسه الگوی پراش اشعه ایکس نمونه های تهیه شده در زمان های واکنش متفاوت مکان پیک ها جابه جایی کوچکی به سمت زوایای بزرگتر دارد که این تفاوت در مقایسه با نمونه تهیه شده در دمای 180°C و به مدت ۲۴ ساعت می باشد. این جا به جایی می تواند به تغییر مقدار بلورینگی ساختار و همچنین اندازه صفحات ساختار نسبت داده شود.

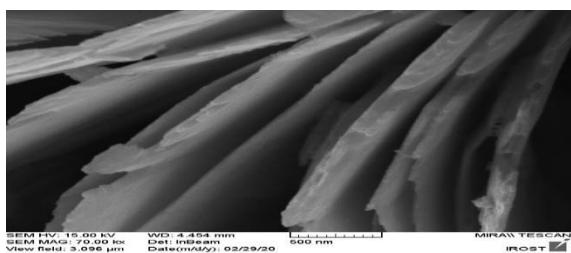

شکل ۴: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نمونه
سنتز شده در ۲۴ ساعت

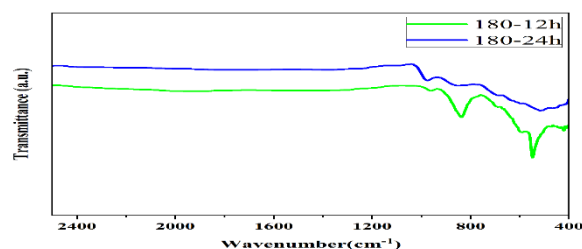

شکل ۲: طیف انتقال فوری مادون قرمز نمونه ها


به منظور بررسی مورفولوژی و ساختار سطحی نمونه ها
آزمون تصویربرداری الکترونی روبشی گسیل میدانی را انجام
دادیم. در شکل ۳ و شکل ۴ تصاویر مربوط به نمونه های
مختلف قرار داده شده است. همانطور که مشاهده می شود
با افزایش زمان سنتز و کامل تر شدن ساختار صفحات،
تمامی صفحات از یکدیگر جدا می شوند و ساختارهای
صفحه ای تقریباً موازی را تشکیل می دهند. در این زمان
سنتز ۱۲ ساعتی صفحات با ضخامت میانگین تقریباً ۲۰/۲۶
نانومتر شروع به تشکیل می شوند و می توان بیان کرد که
این مقدار زمان سنتز، آغاز تشکیل صفحات دی سولفید
وانادیوم می باشد. با افزایش زمان سنتز، صفحات کامل تر
می شوند و ضخامت میانگین ۳۸ نانومتر رسیده اند و کاملاً
گسترده شده اند.

آزمون روبش Z باز و بسته

با استفاده از روش جاروب Z روزنه باز و بسته می توان به
ترتیب به ضریب جذب غیرخطی β و ضریب شکست غیر
خطی n_2 دست پیدا کرد و جزئیات آن را تحلیل و بررسی
نمود. در این پژوهش با استفاده از آرایه روبش Z که دارای
لیزر پیوسته Nd:YAG با طول موج ۵۳۲ نانومتر (همانگ
دوم) می باشد، آزمون روبش Z نمونه های مختلف در توان
های مختلف لیزری را انجام دادیم که نتایج آن در شکل ۵
و شکل ۶ نمایش داده شده است.

به منظور بررسی ارتعاشات پیوندهای مولکولی موجود در
ساختار دی سولفید وانادیوم طیف سنجی انتقال فوری
مادون قرمز (FTIR) تمامی نمونه ها در محدوده عدد موجی
 $400-4000 \text{ cm}^{-1}$ انجام شد.

مدهای ارتعاشی نمونه دی سولفید وانادیوم در محدوده
 $1000-500 \text{ cm}^{-1}$ قرار می گیرد و مکان این مدها عبارتند
از 540 ، 830 و 960 cm^{-1} می باشد که به ترتیب مربوط
به ارتعاشات پیوندی پیوند وانادیوم سولفید (S-V-S)، پیوند
دوگانه سولفورها ($S^{2-}=S^{2-}$) و پیوند دوگانه وانادیوم سولفید
(V=S) می باشد. آنچه که در مقایسه میان این طیف ها
مشهود است با افزایش زمان واکنش جا به جایی مدها به
عدد موج بالاتر (انتقال به آبی) را مشاهده می کنیم. تغییر
مکان مدهای ارتعاشی به دلیل تغییر اندازه ساختار و
صفحات در ساختار گل شکل می باشد.

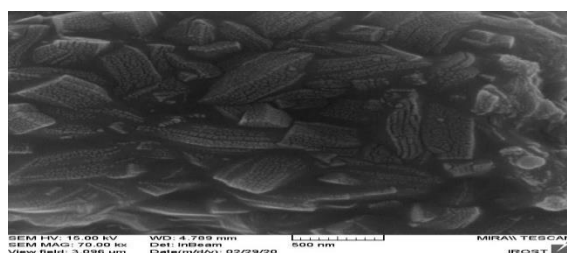

شکل ۳: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نمونه
سنتز شده در ۱۲ ساعت


نتیجه گیری

در این تحقیق ساختارهای گل شکل دی سولفید وانادیوم را به روش گرمایی در زمان های واکنشی مختلف تهیه کردیم. در بررسی مشخصه یابی های ساختاری و میکروسکوپی مشاهده کردیم که با افزایش زمان واکنش صفحات ساختار کامل تر و منظم تر تشکیل می شوند. همچنین بررسی خواص اپتیکی غیرخطی با آزمون روبش Z انجام شد که نشان داد اثرات دو فوتونی و خودکانونی اثرات غالب پدیده های اپتیکی غیرخطی می باشند و ضرایب جذب و شکست غیرخطی با منظم شدن صفحات و تکامل ساختار بیشتر خواهند شد. این نمونه دارای ویژگی های جدید برای کاربردهای اپتیکی و فوتونیک می باشد.


مرجع ها

- [۱] F. Withers, O. Del Pozo-Zamudio, A. Mishchenko, A.P. Rooney, A. Gholinia, K. Watanabe, T. Taniguchi, S.J. Haigh, A.K. Geim, A.I. Tartakovskii, "Light-emitting diodes by band-structure engineering in van der Waals heterostructures", Nat. Mater., Vol. ۱۴, pp. ۳۰۱-۳۰۶, ۲۰۱۵.
- [۲] X. Huang, Z. Zeng, H. Zhang, "Metal dichalcogenide nanosheets: preparation, properties and applications", Chem. Soc. Rev., Vol. ۴۲, pp. ۱۹۳۴-۱۹۴۶, ۲۰۱۳.
- [۳] C. Tan, H. Zhang, "Two-dimensional transition metal dichalcogenide nanosheet-based composites", Chem. Soc. Rev., Vol. ۴۴, pp. ۲۷۱۳-۲۷۳۱, ۲۰۱۵.
- [۴] R. Wei, X. Tian, Z. Hu, H. Zhang, T. Qiao, X. He, Q. Chen, Z. Chen, and J. Qiu, "Vertically standing layered MoS₂ nanosheets on TiO₂ nanofibers for enhanced nonlinear optical property", Opt. Express., Vol. ۲۴, pp. ۲۵۳۳۷-۲۵۳۴۴, ۲۰۱۶.
- [۵] R. Wei, H. Zhang, X. He, Z. Hu, X. Tian, Q. Xiao, Z. Chen, and J. Qiu, "Versatile preparation of ultrathin MoS₂ nanosheets with reverse saturable absorption response", Opt. Mater. Express., Vol. ۵, pp. ۱۸۰۷-۱۸۱۴, ۲۰۱۵.

در نمونه های تهیه شده در دمای ۱۸۰ °C با توجه به انتخاب زمان های مختلف سنتز مشاهده می کنیم که نمونه تهیه شده در مدت زمان واکنشی ۲۴ ساعت پاسخ قابل توجهی را نشان می دهد که به دلیل منظم شدن ابعاد صفحات و اندازه آن ها و نوع قرارگیری جداگانه صفحات نسبت به یکدیگر می باشد. بیشترین مقدار β برای نمونه های ۱۲ و ۲۴ ساعتی به ترتیب $11/05 \times 10^{-2}$ (cm/MW) و $16/09 \times 10^{-2}$ (cm/MW) می باشد و مقادیر مثبت هستند و اثر دوفوتونی را نشان دادند. این اثر را می توان با انتقال الکترونی حالت پنج ترازوی تفسیر کرد. همچنین بیشترین مقدار n_2 برای هر دو نمونه به ترتیب $5/11 \times 10^{-4}$ و $8/73 \times 10^{-4}$ (cm²/GW) می باشد و اثر خودکانونی را مشاهده کردیم. مقایسه میان نتایج ما و سایر دی کلکژن های فلزات واسطه نشان می دهد که پاسخ های نوری غیر خطی ما قابل مقایسه با آن ها می باشد [۵،۴].

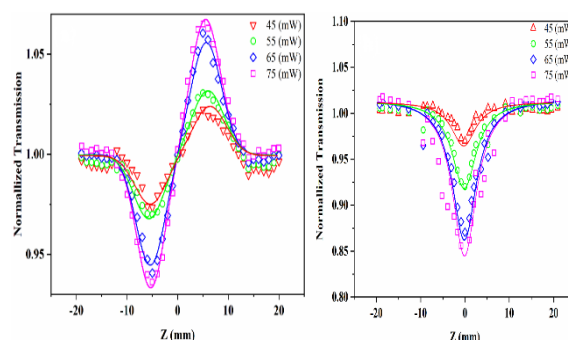

شکل ۵: آزمون روزنه باز (راست) و روزنه بسته (چپ) نمونه تهیه شده در ۱۲ ساعت.

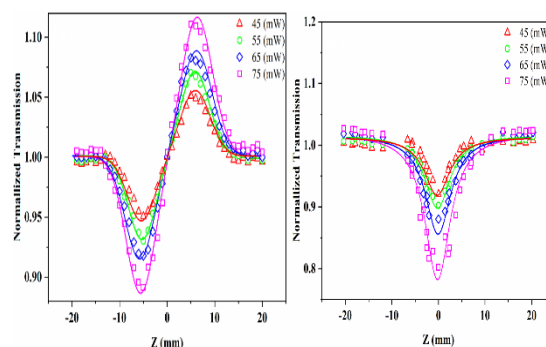

شکل ۶: آزمون روزنه باز (راست) و روزنه بسته (چپ) نمونه تهیه شده در ۲۴ ساعت.